

检 测 报 告

兵检字[2016] 第 861 号

共 4 页 第 1 页

产品名称	防弹板	型号规格	/
委托单位	河北尚真新材料科技股份有限公司	送检人	张 正
通讯地址	河北省衡水市阜城县霞口镇工业区	联系电话	15903186028
生产单位	河北尚真新材料科技股份有限公司	检测类别	委托检验
检测日期	2016 年 10 月 10 日	商 标	尚 真
生产批号	/	样品数量	1 块
样品编号	YP161010-7	样品状态	完好
检测依据	GJB59.18-1988 《装甲车辆试验规程 装甲板抗枪弹性能试验》		
检测项目	抗弹性能		
检测结果	河北尚真新材料科技股份有限公司提供的防弹板(样品),经高温($70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 恒温 3h)储存后,在自然温度条件下,射距 100m,射角 0°,用 53 式 7.62mm 弹道枪配 53 式 7.62mm 普通弹,有效射弹 3 发,均未穿透,防弹板背面最大弹痕高度为 54.2mm。 详见检测结果表及图一、二。 以下空白		
备 注			
编制: 宋文斌 审核: 李 弘 批准: 周宝光			

检 测 报 告

兵检字[2016] 第 861 号

共 4 页 第 2 页

检测地点、检测环境（包括特殊环境要求）、检测用主要仪器设备	
检测地点	中国兵器装备特种产品质量监督检测中心
	/
检测环境 (特殊环境要求)	室外：温度 19℃、湿度 37%RH
	/
检测用主要 仪器设备	通用标准量具 天幕靶（编号：7599000002） 电子秤（编号：CSJL-00005） 枪械：53 式 7.62mm 弹道枪 弹药：53 式 7.62mm 普通弹
样 品 特征及结构	受检样品由 20.0mm PE 制成。

品质



兵



式

防弹板抗弹性能检测结果表

兵检字[2016] 第 861 号


共 4 页 第 3 页

样 品 编 号	样 品 规 格 (mm)	样 品 质 量 (kg)	样 品 条 件	射 距 (m)	射 角	射 序	弹 头 速 度 (m/s)	中 弹 情 况	背 面 弹 痕 高 度 (mm)
YP161010-7	395.0 × 395.0	3.12	高 温 (70℃ ± 2℃ , 恒温 3h)	100	0°	1	821	未穿透	23.5
					0°	2	825	未穿透	54.2
					0°	3	823	未穿透	27.4

检 测 报 告

兵检字[2016] 第 861 号

共 4 页 第 4 页

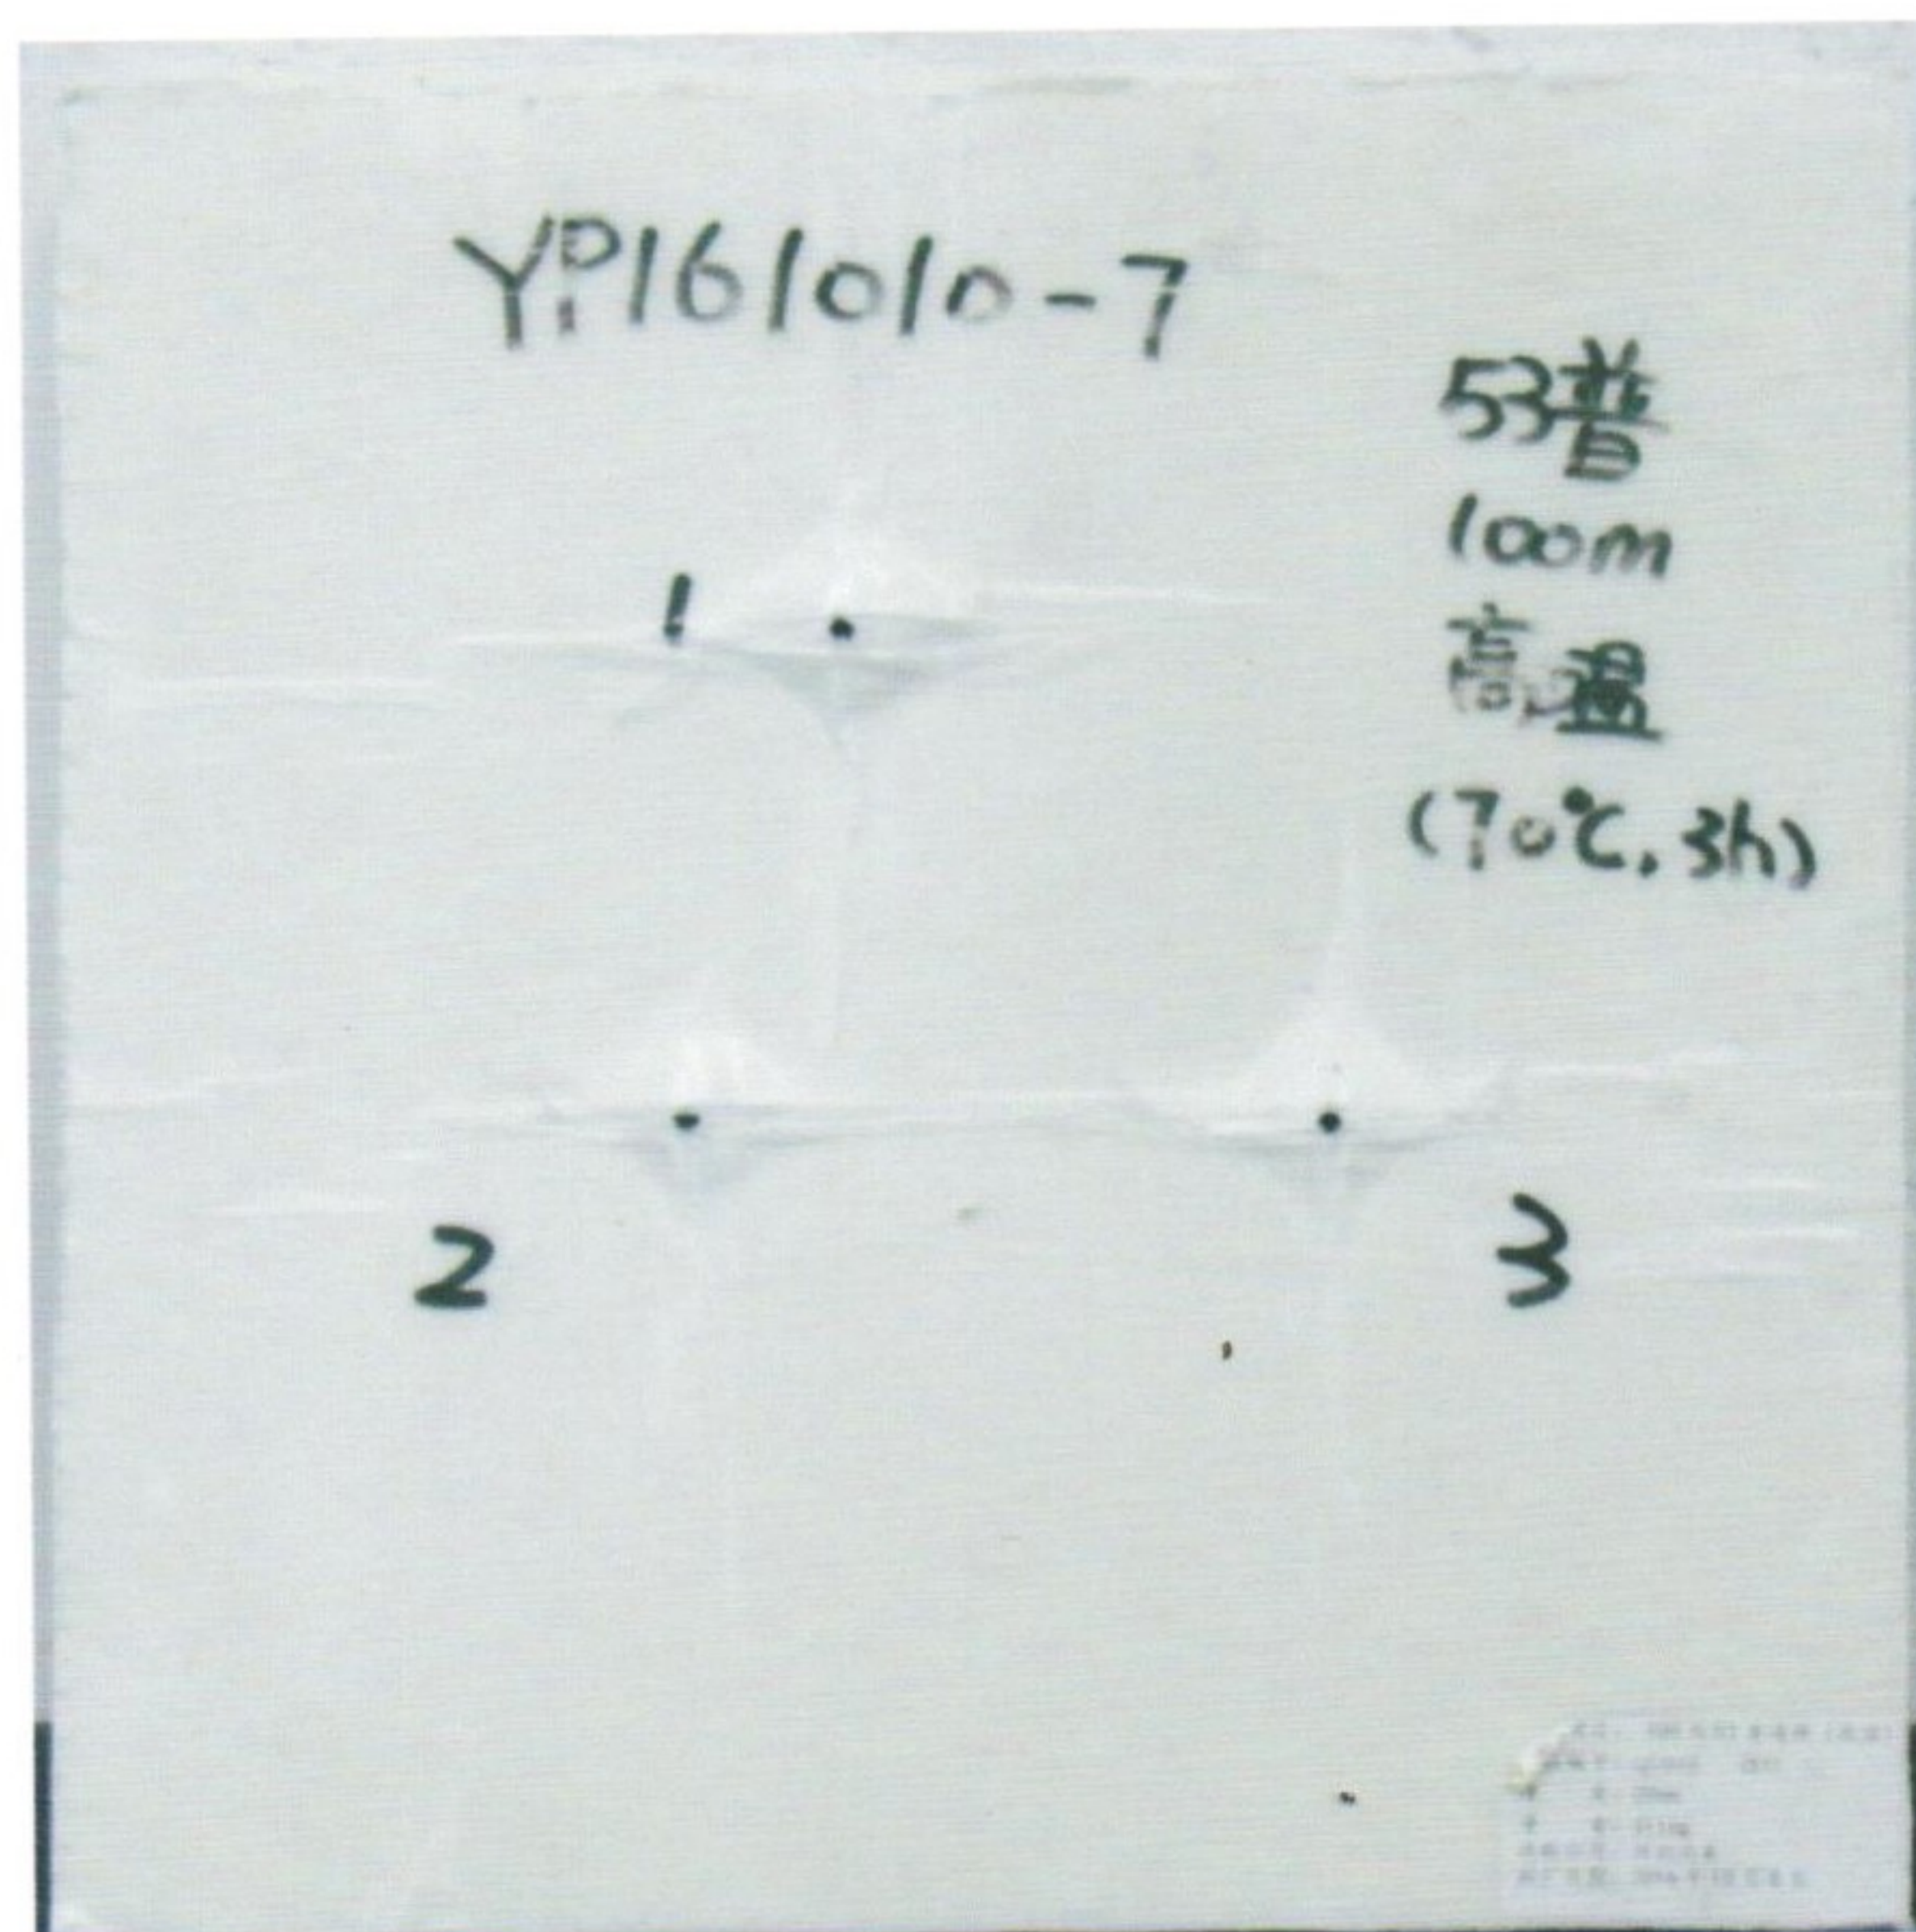

图一 冲击面



图二 背面



检测
CNAS L6011

检测报告

兵检字[2016]第 861 号

样品名称：防弹板

型号规格： /

检测类别：委托检验

委托单位：河北尚真新材料科技股份有限公司

报告日期：2016年10月24日

中国兵器装备集团

兵器装备研究所测试试验中心

中国兵器装备特种

产品质量监督检测中心